

天然石最密構造樹脂舗装

アーバンロック

独自の「最密構造」が生み出す、確かな性能と鮮やかな表情。

「剥がれない」高耐久、石本来の鮮やかさ。次世代の透水性舗装。

豊洲市場水産仲卸売場棟5階
設計：日建設計
製品名：アーバンロック/U R-3色塗分け



ヤブ原産業株式会社
YABUHARA Industry CO., LTD.

透水性天然石
最密構造樹脂充舗装材

色見本

床 用

高耐久
(耐剥離性)

鮮やかな
石目

確かな
透水性

カスタム
アレンジ対応

標準色(12色) 10mm厚



UR-503




UR-526




UR-544※



UR-547 在庫僅少ご注文前に確認をお願いします。

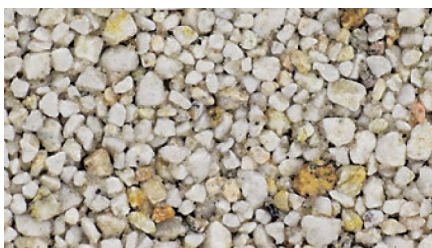

UR-565

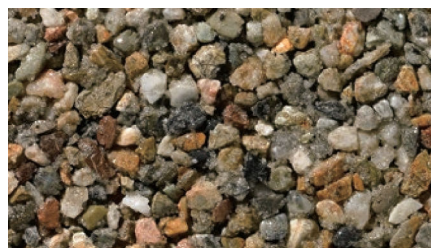

UR-568




UR-570※




UR-572




UR-577

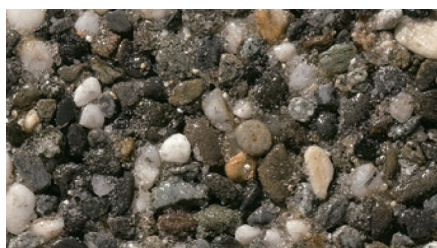


UR-585※

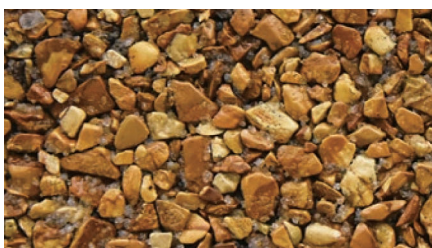

UR-588※

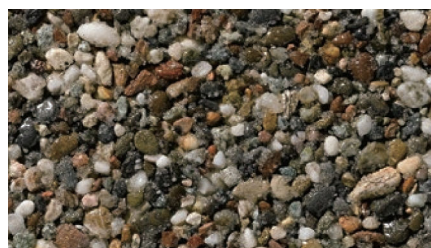

UR-590

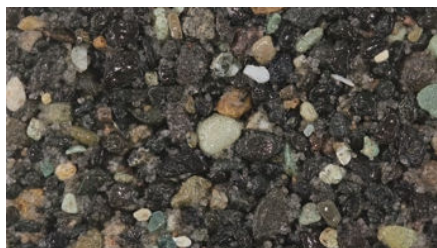

UR-591



UR-592

高級色(2色) 10mm厚



UR-586



UR-587

製品詳細・技術情報は
▼こちら




- ※印は軽歩行に適する品番です。
重歩行や車両通行の頻度が高い場所は避けて下さい
- UR-544 はロットにより色の濃さ、粒度が変わります

実績写真



アーバンロックは、独自の『最密構造』で従来の透水性舗装の課題を克服。 石本来の鮮やかな表情と卓越した耐久性を、信頼の責任施工でお届けします。

▶ 標準断面図

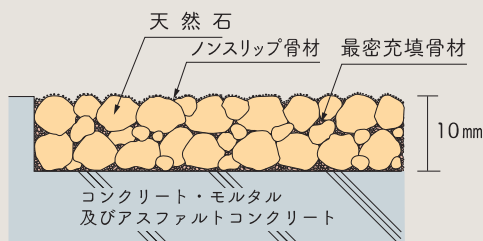

▶ 透水効果

透水性に優れているため、
舗装表面に水溜まりができません。



▶ 耐剥離摩耗性試験（ラベリング試験）

材 料 名	摩耗量 (cm ³)	摩耗量比率 (%)
アーバンロック	0.13	21
透水性樹脂舗装材	0.63	100

社団法人 日本道路建設業協会 道路試験所
※摩耗量比率とは、透水性樹脂舗装材の摩耗量を100としたときの比率です。



▶ 試験成績表

試験項目		測定値	条 件
付着強さ (N/mm ²) 標準時		1.0~3.0	20℃、65% × 7日
曲げ強さ (N/mm ²)		3.0~10.0	(20℃、65%) × 7日 90 × 170 × 10mm 4点曲げ JIS R 5201準拠
圧縮強さ (N/mm ²)		10.0~30.0	(20℃、65%) × 7日 40 × 40mm圧板 JIS R 5201準拠
耐薬品性		100.9 ^{※1}	次亜塩素酸ナトリウム0.1%溶液に21日間浸漬した後の重量変化。 24時間浸漬後の重量を100とする
耐凍結融解性		100.9 ^{※1}	40サイクル後の重量変化 1サイクル: -18℃ × 3.5時間 + 50℃ × 1時間(水中) 24時間浸水後の重量を100とする
透水性 (cm/sec)		8.76 × 10 ⁻¹ ^{※1}	透水アスファルト混合物の室内透水試験(定水位) 社団法人日本道路建設業協会 道路試験所
耐剥離摩耗性 (cm ³)	UR-576	0.13 ^{※1}	ラベリング試験 社団法人日本道路建設業協会 道路試験所 (一般的透水性樹脂舗装材の結果: 0.63cm ³)
すべり抵抗値 (BPN)	乾燥状態	87~	英国式ポータブルスキッドレジスタンステスターによる測定
	湿潤状態	35~	
すべり抵抗値 (C.S.R.)		0.60~0.75	滑り試験機(O-Y・PSM)による測定 一般財団法人全国タイヤ検査・技術協会

※1 代表値であり保証値ではありません。

透水性、耐剥離摩耗性、すべり抵抗値(C.S.R.) 以外は自社試験

▶ ご相談から設計・仕様決定まで

Flow from Consultation to Design & Specification

・詳細な仕様、施工、メンテナンスについては、テクニカルデータ(別冊)またはウェブサイトをご覧ください。



▼ The Araidashi



責任施工

実際の施工につきましては、図面指定を受けた建設業者様と
連携し、責任施工体制で高品質な仕上がりを実現します。



ヤブ原産業株式会社

YABUHARA Industry CO.,LTD.

本 社/〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷546
TEL_048 (297) 4111 Fax_048 (290) 1198
URL <http://www.yabuhara-ind.co.jp/>
E-mail hanbai@yabuhara-ind.co.jp